



阿尔波特兰

CEMENTIR HOLDING

阿尔波特兰(安庆)有限公司

AALBORG PORTLAND
(ANQING) CO., LTD.



阿尔博波特兰白水泥全球生产与销售点

- ★ 总部、白水泥工厂、销售点
Headquarter, White Cement Plant, Salas Office
- 白水泥工厂
White Cement Plant
- 销售点
Salas Office

阿尔博® 波特兰全球

阿尔博波特兰于1889年在丹麦创立，至今已有125年的历史，是全球领先的白水泥生产商。集团拥有330万吨的白水泥年产能，其白水泥工厂分布于丹麦、埃及、马来西亚、中国和美国，为全球70多个国家提供高白度、高强度与高稳定性的阿尔博®白水泥产品。阿尔博波特兰旨在为客户提供高性能的产品与专业的技术支持，致力于开发白水泥的创新应用并与客户开展广泛的合作。

阿尔博波特兰隶属意大利萨门特控股集团，其业务遍布全球18个国家，雇员3000余人。除生产白水泥外，还生产和销售普通波特兰水泥、骨料、干拌混凝土与污染物控制排放业务。

阿尔博® 波特兰中国

阿尔博波特兰（安庆）有限公司（APAQ）成立于2004年11月，隶属于阿尔博波特兰集团。工厂地处安徽省安庆市，水路、陆路和铁路交通便利。公司拥有丰富的原料资源和精良的技术装备。APAQ讲道德有诚信，注重质量管理，严格监控生产过程，2011年获得了ISO9001；2008质量管理体系认证证书，2018年通过了ISO9001；2015换版认证。公司致力于为客户提供质高价优产品的同时，也着力于为客户提供个性化的服务，全方位满足顾客的需求。APAQ同时在上海、北京、广州、成都与长沙设有销售办事处，在广州与重庆设有仓库。

公司目前主要生产和销售P.W.52.5级白水泥(阿尔博牌)、P.W.42.5级白水泥(阿尔博牌)和P.W.32.5级白水泥（仙鹿牌）。APAQ的新生产线于2009年11月正式投产，年产量为70万吨白水泥。以此成为亚洲最大的白水泥生产商。



阿尔博®牌
52.5级白色硅酸盐水泥
42.5级白色硅酸盐水泥



仙鹿®牌
32.5级白色硅酸盐水泥

主要用途

阿尔博®牌和仙鹿®牌白水泥适用于现浇混凝土、预制混凝土、清水混凝土和GRC产品等特殊场合。

阿尔博®牌和仙鹿®牌白水泥普遍用于彩色路面砖、透水砖、文化石、雕塑工艺品、水磨石、耐磨地坪、腻子 and 粘结剂等。

阿尔博®牌和仙鹿®牌白水泥具有的高光线反射性能，使路缘石、路标和道路隔离带具有更高的交通安全性能。

储存方法

如在室内恰当且在干燥条件下保存产品，阿尔博®白水泥储存期限最多为3个月。应当注意防止水泥袋受潮。不得将水泥直接存放在地基、地面上或直接与外墙接触。

我们建议将水泥袋堆放在离常规地面上方约10-20cm高的托板上。托板下方间隙应通风，以保持水泥袋干燥。

产品特点

高强度，高白度，高稳定性，细度优，无放射性的绿色环保型产品。

白水泥 创造无限可能
UNLIMITED POSSIBILITIES OF WHITE CEMENT



阿尔博®牌52.5级白水泥（P.W-1 52.5）

我们致力于提供质量优于国家标准产品的同时，更加注重于提供性能稳定可靠的产品。

细度（比表面积）	400m²/kg
容 积 密 度	1300kg/m³
密 度	3.05g/cm³
需 水 量	27.50%

指标名称	产品性能		GB/T2015—2017要求	
强 度	3天	28天	3天	28天
抗折强度(Mpa)	7.0	9.0	4.0	7.0
抗压强度(Mpa)	41.0	62.0	22.0	52.5
细度(45um, %)	1 %		不超过30%	
凝结时间(初凝)	150分钟		不得早于45分钟	
凝结时间(终凝)	210分钟		不得迟于10小时	
白 度	89—90		不低于89	
包 装 规 格	50KG纸塑复合袋/1200KG吨袋			



GRC
——北京建筑大学大兴校区图书馆




白色现浇混凝土
——江苏淮安实联化工水上办公楼

阿尔博®牌42.5级白水泥（P.W-1 42.5）

我们致力于提供质量优于国家标准产品的同时，更加注重于提供性能稳定可靠的产品。

细度（比表面积）	430m²/kg
容 积 密 度	1320kg/m³
密 度	3.00g/cm³
需 水 量	27.00%

指标名称	产品性能		GB/T2015—2017要求	
强 度	3天	28天	3天	28天
抗折强度(Mpa)	6.0	8.0	3.5	6.5
抗压强度(Mpa)	30.0	47.0	17.0	42.5
细度(45um, %)	1.5 %		不超过30%	
凝结时间(初凝)	170分钟		不得早于45分钟	
凝结时间(终凝)	220分钟		不得迟于10小时	
白 度	89.5—90.5		不低于89	
包 装 规 格	50KG纸塑复合袋/1200KG吨袋			

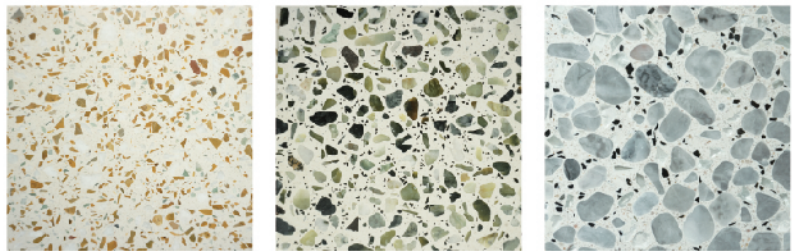



水磨石

仙鹿®牌32.5级白水泥（P.W-1 32.5）

我们致力于提供质量优于国家标准产品的同时，更加注重于提供性能稳定可靠的产品。

细度（比表面积）	450m ² /kg
容 积 密 度	1350kg/m ³
密 度	2.98g/cm ³
需 水 量	26.50%


指标名称	产品性能		GB/T2015—2017要求	
强 度	3天	28天	3天	28天
抗折强度(Mpa)	5.0	7.0	3.0	6.0
抗压强度(Mpa)	26.0	39.5	12.0	32.5
细度(45um, %)	1.5 %		不超过30%	
凝结时间(初凝)	180分钟		不得早于45分钟	
凝结时间(终凝)	230分钟		不得迟于10小时	
白 度	89.5—90.5		不低于89	
包 装 规 格	25/40/50KG纸塑复合袋/1200KG吨袋			

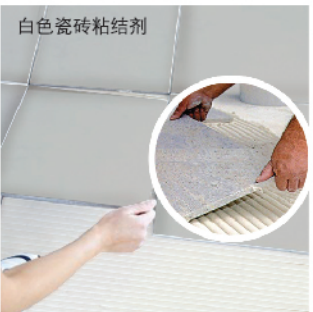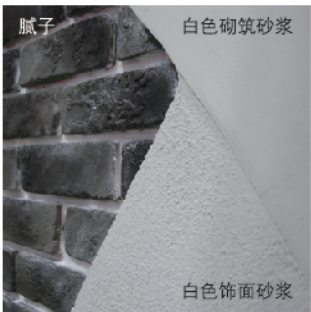

P.W
32.5

不断的研发

对白水泥的性能和使用，阿尔博波特兰特别注重用户的需求，不断的进行研究和改良白水泥的质量和性能。

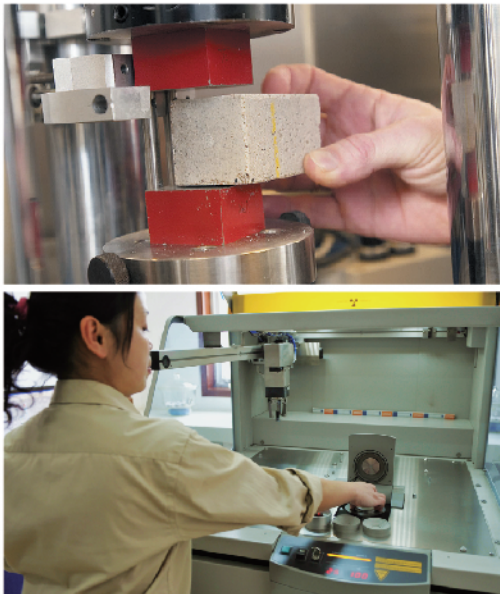

高效的物流保障

对客户而言，时间是个关键的因素。而对我们而言，高效的物流保障也是至关重要的因素。公司的运输部门负责妥善安排白水泥产品运至全国各地的客户，采用船只、集装箱及货车运输等多种方式。公司的策略是持续优化配送流程，关注每个细小环节。



品质管理与ISO标准质量管理体系

工厂的自有矿山拥有储量丰厚且优质的石灰石资源，矿山位于工厂后方。公司拥有严格的选料，先进的生产工艺与技术，精良的设备，规范的ISO质量管理体系。



质量管理体系通过ISO 9001:2015标准认证





工厂: 安徽省安庆市杨桥镇官兵村
Guanbing, Yangqiao Town of
Anqing, Anhui, PRC. 246007
Tel: 86-556-5367733
F: 86-556-5367317
Sales Hotline (销售热线): 86-556-5368180
E-mail: sales@aalborgportland.com.cn

上海办事处
徐汇区漕宝路400号
明申广场1303室
1303 Mingshen Business Plaza,
400 Caobao Rd, Xuhui, Shanghai,
PRC. 200233
Tel: 86-21-51531283

北京办事处
大兴区亦庄东区经海四路
25号院6号楼217室
217 Building 6 Yard 25,
4th Jinghai Rd Eastern Yizhuang,
Daxing, Beijing, PRC. 100176
Tel: 86-10-87216162

广州办事处
广州市天河区黄村大道福元南路4号
达维商务中心429室
仓库: 广州市黄埔区石化路
坊岗街9号
429 Dawei Business Center,
4 South Fuyuan Road,
Huangcun Avenue, Tianhe,
Guangzhou, PRC. 510660
Tel: 86-20-22220206
86-20-22220106

长沙办事处
天心区湘江中路36号
华远国际中心11层
11F, No.36 Xiangjiang Middle Road,
Tianxin District Changsha,
Hunan, PRC. 410002
Tel: 86-731-89864272

成都办事处
锦江区东大街牛王庙段100号
成都商会大厦B座19楼A2-A3
仓库: 重庆市大渡口区跃进村街道
临江村59号
A2-A3, 19F, Tower B, Chengdu Com
mercial Chamber Building,
No.100, Niuwangmiao Sect. East St.
Chengdu, PRC. 610065
Tel: 86-28-86616138



阿尔博波特兰(安庆)有限公司
AALBORG PORTLAND
(ANQING) CO., LTD.